S7	Techniques et procédés de mise en oeuvre
2.1	**MOYENS ET TECHNIQUES D'USINAGE** 1 / 1

LA COUPE DU FEUILLETÉ

MODE OPÉRATOIRE DE LA COUPE MANUELLE

- **Vérifier la propreté de la table**
- **Vérifier que la glace n'a pas de défauts (rayures, bulles d'air, etc.)**
- **Choisir l'équerre ou la réglette, (**pensez à nettoyer le chant de travail)
- **Vérifier l'équerrage du volume .**
- **Pétroler avec de l'huile de coupe juste à l'endroit de la future coupe**

☞ **1° Etape :** A l'aide de la molette, coupez le feuilleté sur la première face aux dimensions donnée

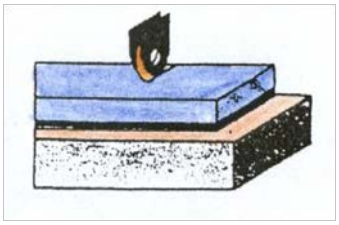

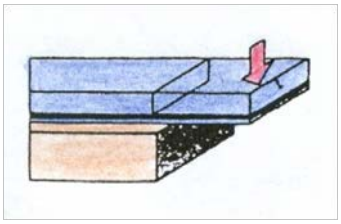

Ouvrez la coupe:

- à la pince pour les bandes < à 70 mm
- par pression ou à la main pour bandes entre 70 et 200mm
- à la règle au dessus de 200mm

☞ **2° Etape :** Retournez le feuilleté.

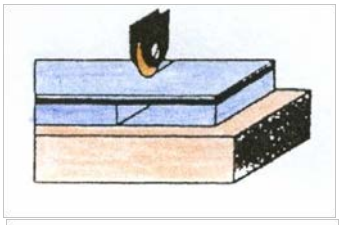

- Coupez le deuxième verre en essayant que le trait de molette soit en face du premier trait de coupe.

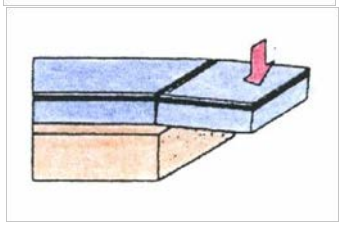

- Positionnez le vitrage au bord de la table de coupe de telle manière que la coupe soit en retrait de quelques centimètres.
- Provoquez la rupture à la main ou à la pince en n'appuyant pas trop fort pour éviter l'apparition d'éclats.

☞ **3° Etape :** Ouvrez légèrement la coupe à l'aide de la pince à détacher
(pas de trop pour éviter de provoquer des éclats sur les bords du verre opposé)

☞ **4° Etape :** Séparation

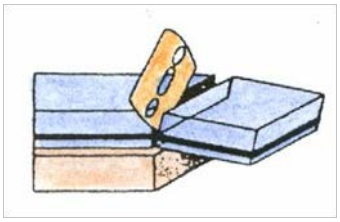

Chauffer la zone de coupe pour ramollir l'intercalaire PVB.(résistance électrique ou décapeur thermique)
Quand l'intercalaire est suffisamment souple, le couper avec un cutter (lame rasoir) pour séparer les deux vitrages.